


Faixa granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm

- A Brita Granulada Simples (BGS) pode ser utilizada para:
- sub-base e base para pavimentação com graduação pre-definida
  - obras de base, sub-base de pátios industriais e semelhantes
  - aterros e acertos topográficos de terrenos
  - calçadas e passeios públicos
  - assentamentos de tubulação
  - assentamento de pisos

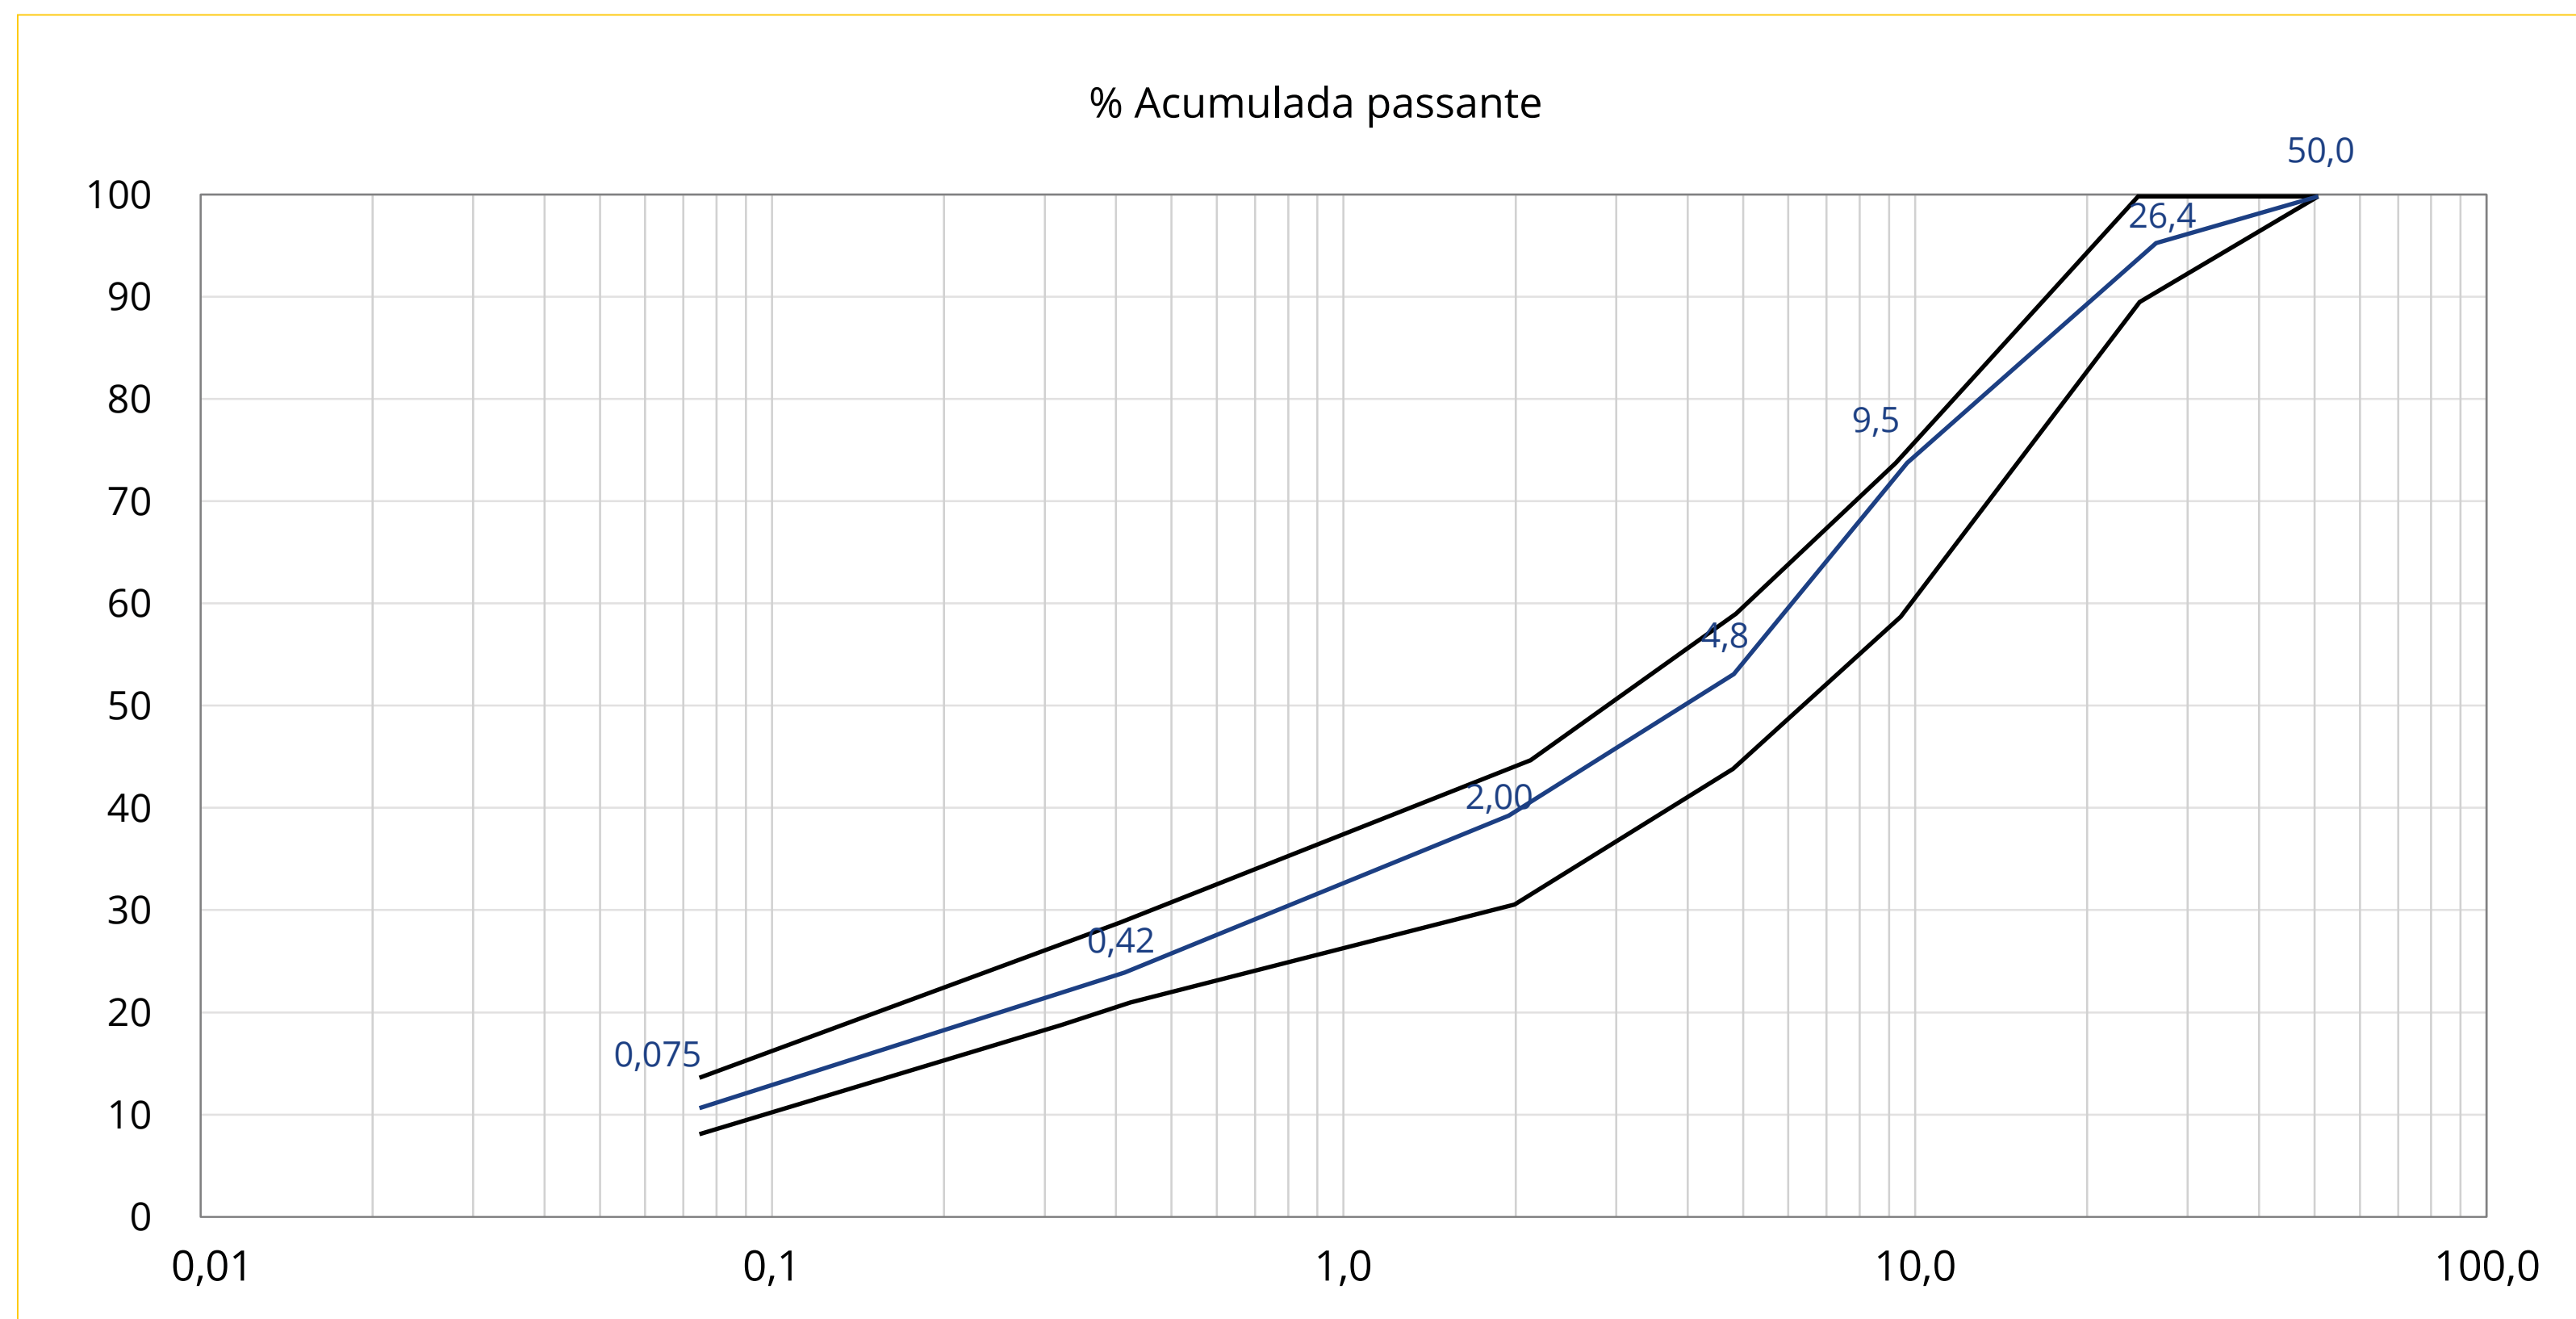

PENEIRA		PESO DA AMOSTRA (g)							
PASSANDO (inch)	RETIDO (inch)	BRITA 3	BRITA 2	BRITA 1	BRITA 1/2	BRITA 1/2		PEDRISCO	
3"	2 1/2"	2500±50							
2 1/2"	2"	2500±50							
2"	1 1/2"	5000±50							
1 1/2"	1"		5000±50	5010					
1"	3/4"		5000±50	5005					
3/4"	1/2"				2500±10	2501	2500±10		
1/2"	3/8"				2500±10	2500	2500±10		
3/8"	1/4"							2500±10	2501
1/4"	4,75							2500±10	2503
PESO ORIGINAL DA AMOSTRA LAVADA (g)		10000±100	10000±50	10015,0	5000±10	5001,0	5000±10	5000±10	5004,0
RETIDO NA # 12 LAVADA (g)			6114,5	3015,5					3052,5
PASSANDO NA #12 APÓS O ENSAIO (g)			3900,5	1985,5					1951,5
% DE ABRASÃO			<b>38,9</b>	<b>39,7</b>					<b>39,0</b>
GRADUAÇÕES			G	B					C
N° DE ESFERAS			12	11					8
N° DE ROTAÇÕES À 30,6 RPM			1000	500					500
CARGA ABRASIVA (g)			4969	4555					3313