


Faixa granulométrica: 75 mm à 125 mm

- O Rachão Gabião é ideal para construção de:
- base e sub-base de pavimentos como rodovias e edificações
  - fundações
  - gabiões
  - drenos
  - muros de arrimo
  - contenção de barrancos e encostas

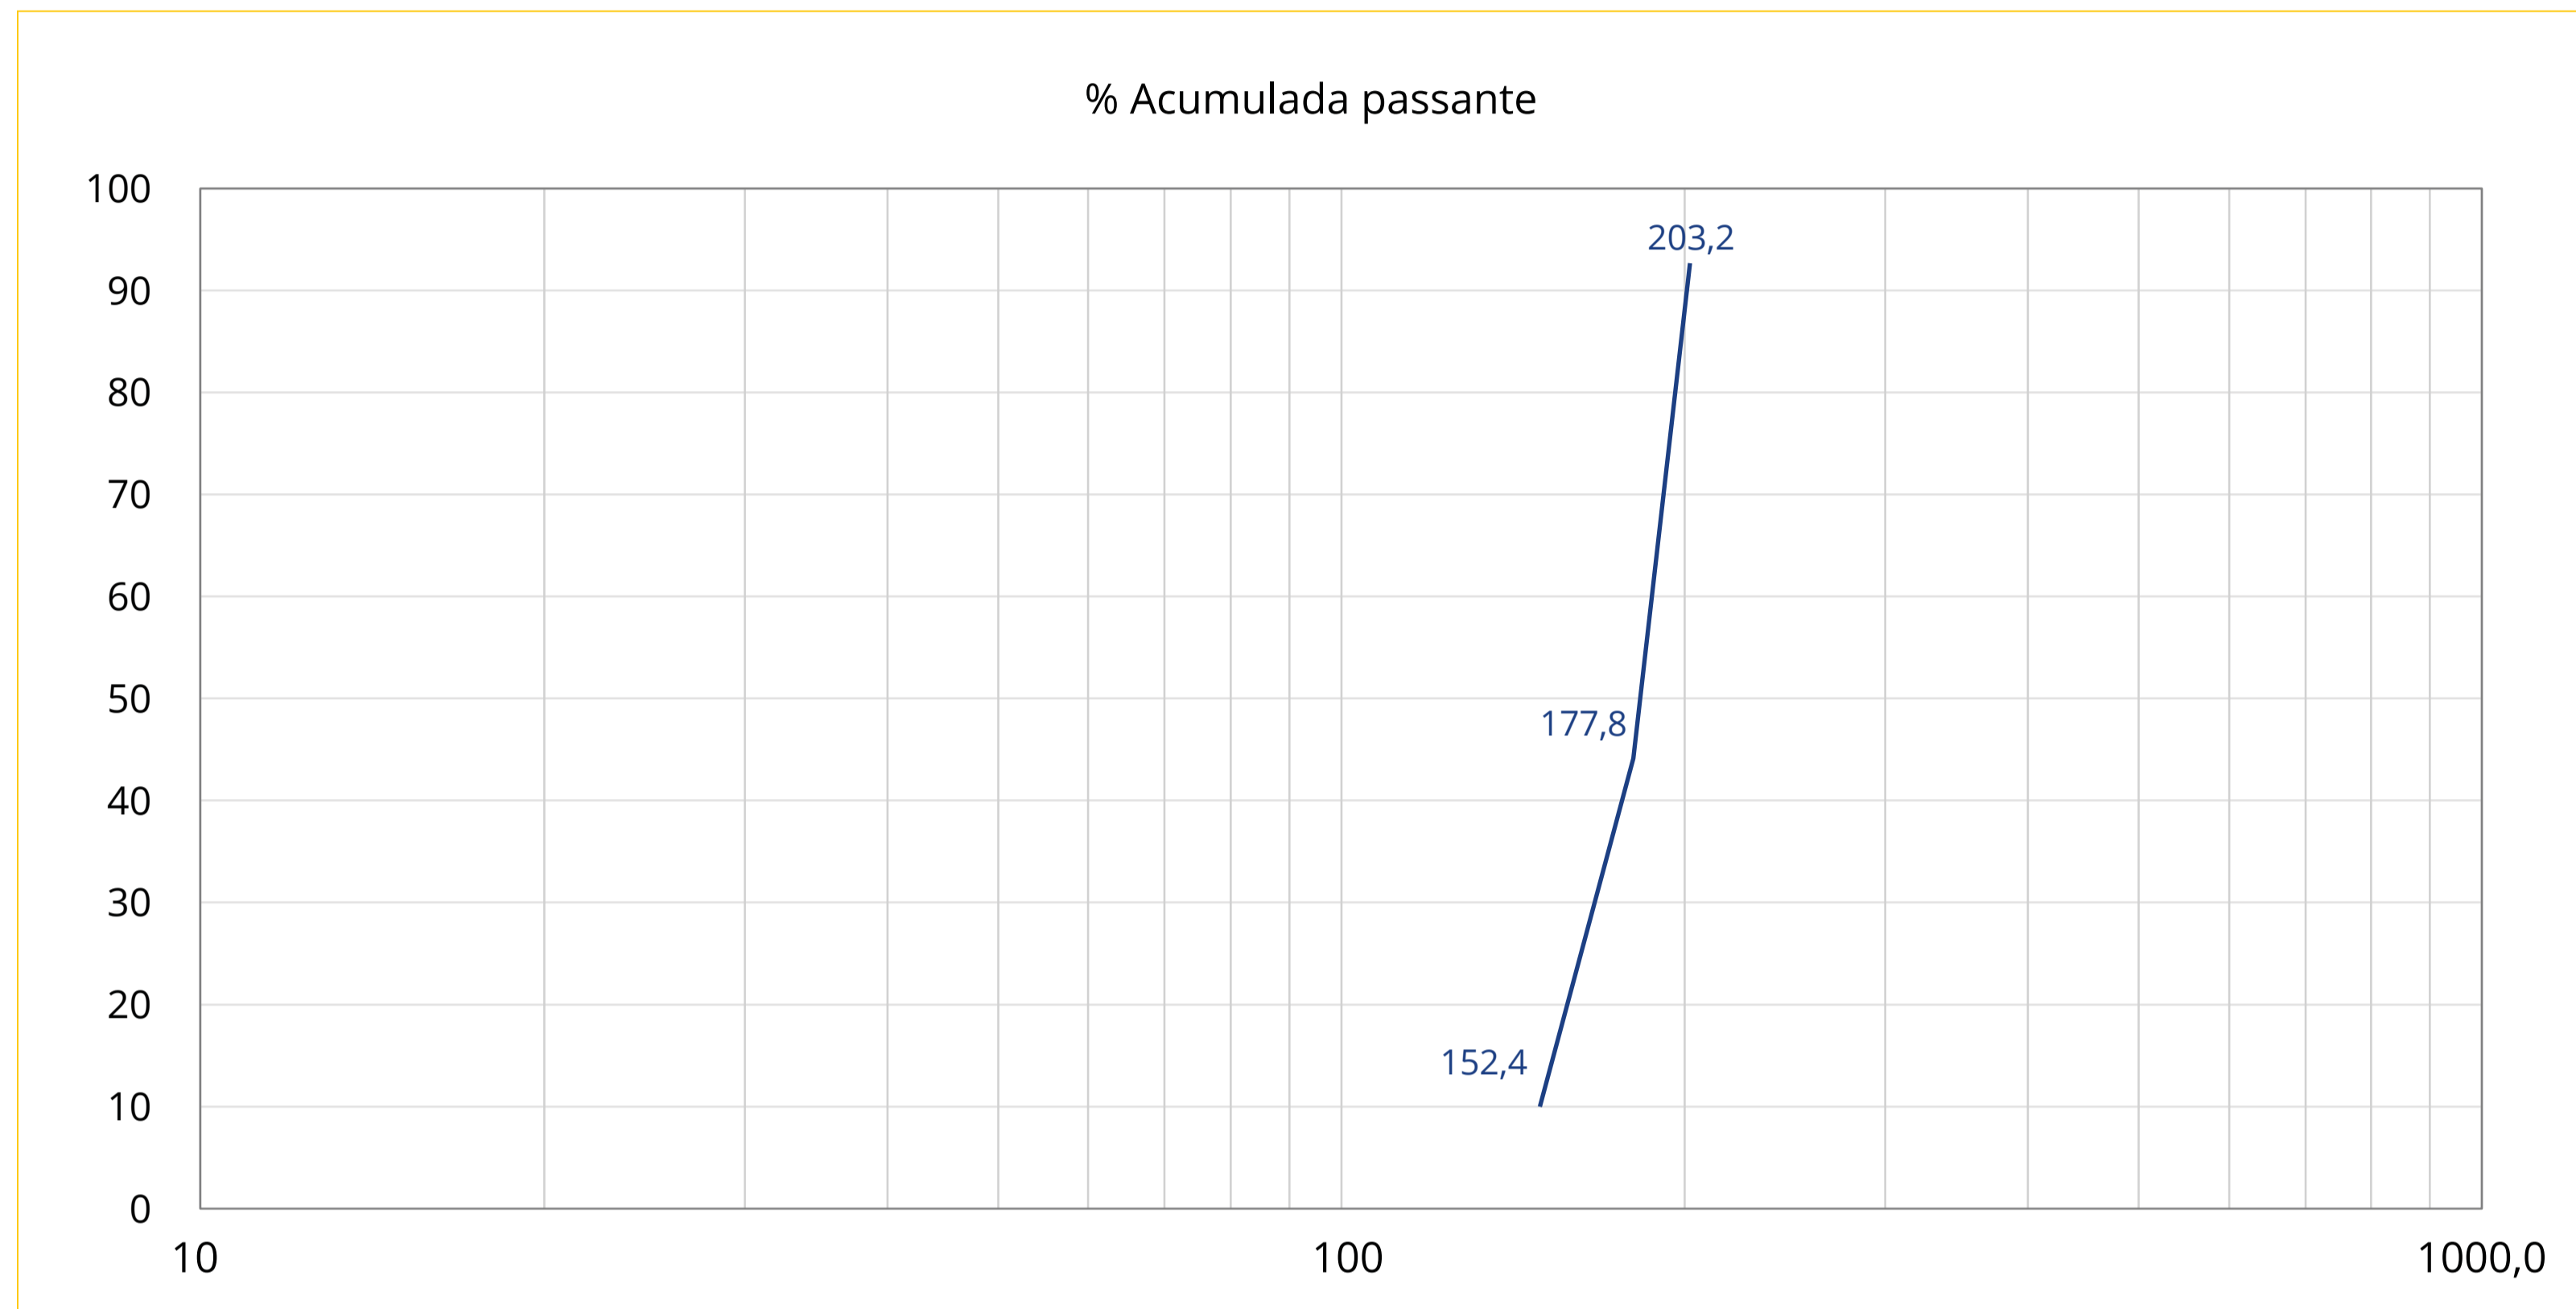

PENEIRA		PESO DA AMOSTRA (g)									
PASSANDO (inch)	RETIDO (inch)	BRITA 3		BRITA 2		BRITA 1		BRITA 1/2		PEDRISCO	
3"	2 1/2"	2500±50									
2 1/2"	2"	2500±50									
2"	1 1/2"	5000±50									
1 1/2"	1"			5000±50	5010						
1"	3/4"			5000±50	5005						
3/4"	1/2"					2500±10	2501	2500±10			
1/2"	3/8"					2500±10	2500	2500±10			
3/8"	1/4"									2500±10	2501
1/4"	4,75									2500±10	2503
PESO ORIGINAL DA AMOSTRA LAVADA (g)		10000±100		10000±50	10015,0	5000±10	5001,0	5000±10		5000±10	5004,0
RETIDO NA # 12 LAVADA (g)					6114,5		3015,5				3052,5
PASSANDO NA #12 APÓS O ENSAIO (g)					3900,5		1985,5				1951,5
% DE ABRASÃO					<b>38,9</b>		<b>39,7</b>				<b>39,0</b>
GRADUAÇÕES					G		B				C
N° DE ESFERAS					12		11				8
N° DE ROTAÇÕES À 30,6 RPM					1000		500				500
CARGA ABRASIVA (g)					4969		4555				3313